


RESINCOR R.E.



Primer rapida essiccazione

Ottima adesione su metallo

Buona protezione anticorrosiva

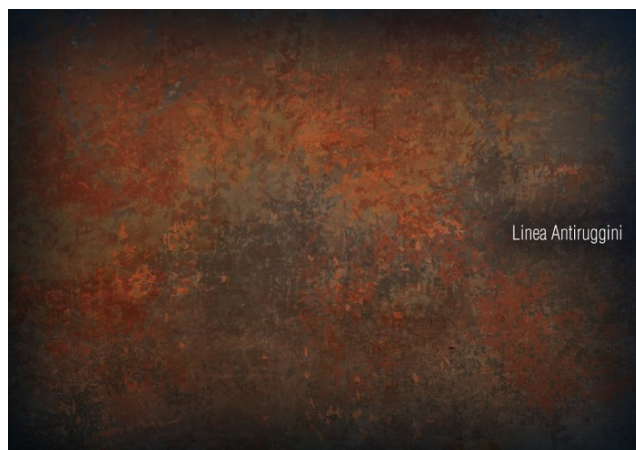

Codice

0507

Descrizione

Primer a base di resine gliceroftaliche a rapida essiccazione e pigmenti anticorrosivi che gli conferiscono una notevole resistenza agli agenti chimici ed alla formazione di ruggine; tali caratteristiche lo rendono adatto ad essere sovra applicato dopo breve tempo con smalti di tipo nitro sintetici a rapida essiccazione diluibili nitro e smalti termoidurenti.

Impiego

Come primer su acciaio, ferro e in cicli di verniciatura di manufatti esposti in ambienti a bassa o media aggressività ove sia richiesta la rapidità di essiccazione unita a buone caratteristiche anticorrosive.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Grigio, rosso

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione ed ossidazione chimica

Peso specifico	1,450 gr/ml
Volume dei solidi	51%
VOC	480 gr/ litro
Spessore minimo	60 micron
Resa teorica	8,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 27°C
Resistenza nebbia salina	minimo 500 ore
Resistenza alla temperatura	100°C in continuo 140°C in discontinuo
Preparazione delle superfici	Acciaio nuovo: pulizia meccanica al grado SSPC- St3 (spazzolatura) Acciaio verniciato: carteggiatura e spazzolatura per eliminare le parti in fase di distacco.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso.
Diluizione	10 -15% con diluente sintetico
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 3 ore al tatto, 12 in profondità 20°C: 0,5 ore al tatto, 6 ore in profondità 30°C: 0,2 ore al tatto, 4 ore in profondità

Tempi per la
sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 8 ore; 30°C - 4 ore
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Spruzzo, pennello solo per piccoli ritocchi

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

16 lt. 2,5lt 0,500 lt..